



Fiche Technique Produit

Période de validité de l'engagement

Du : 01/01/2017

Au : 30/06/2017

Producteur: Entreprise Nationale des Granulats
Site d'élaboration: Ben AZZOUZ Adresse: BP n° 192 AZZABA SKIKDA Tél: 030.90.34.98 Fax: 038.73.04.54
Nature pétrographique: Calcaire
Elaboration: Concassage + criblage

Partie Normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Norme: NA 5043 : Article10

Produit : **Gravillon**
Classe granulaire : **4/8mm** **Code :** **A** **LA_A**

	2D	1.4D	D	d	d/2	f	FI	LA
Vss + u			100	22,4	6,0	4,6	39,0	33,0
Vss			99,0	17,4	5,0	4,0	35	30
Xt			92,0	9,9				
Vsi	100	98	84,5	2,4				
Vsi - u		97	80	0				
sf	0	0,0	4,00	3,40	1,2	0,88	3,60	1,51
sf ≤ e / 3.3								


Partie Informative
Résultats de production

Du: 01/07/2016

Au: 31/12/2017

	16	11,2	8	4	2	0,063	FI	LA
Maximum	100	100,0	99,0	16,0	6,0	4,0	24,4	30,0
Xf + 1.25sf	100	100,0	97,0	13,3	3,5	2,3	20,0	29,3
Moyenne Xf	100	100,0	92,0	9,0	2,0	1,2	15,5	27,4
Xf - 1.25sf	100	100,0	87,0	4,8	0,0	0,0	11,0	25,5
Minimum	100	100,0	83,0	4,0	1,0	0,3	8,7	25,0
Ecart-Type sf	0	0,0	4,0	3,4	1,2	0,9	3,6	1,5
Nombre résultats	43	43	43	43	43	43	43	7

Gravillons

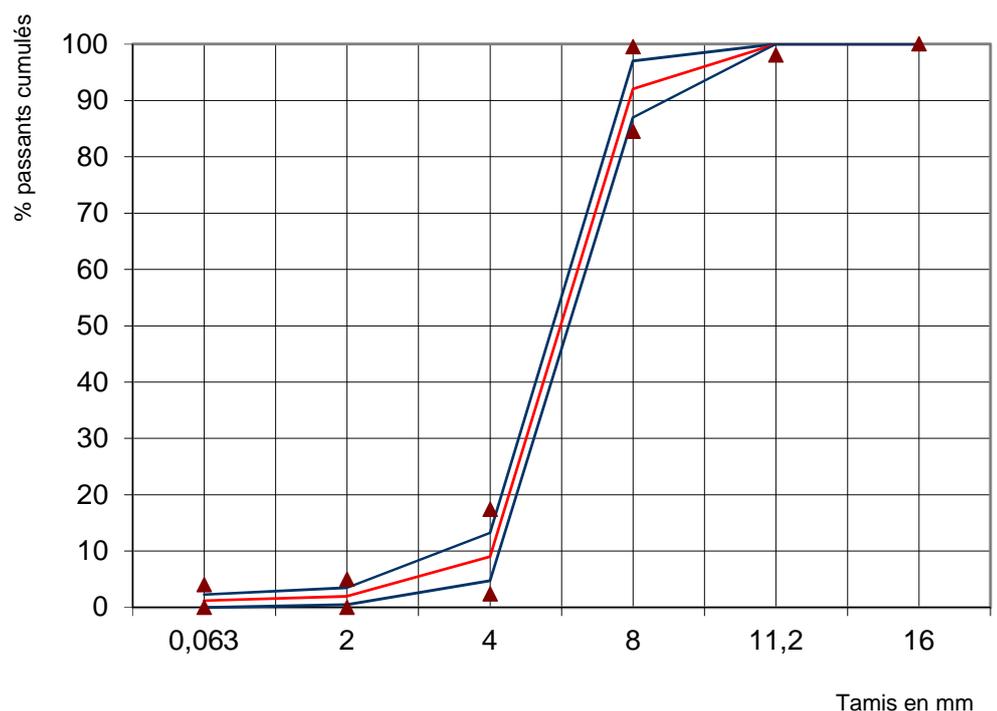

— Moyenne
— Fuseau de fabrication
▲ NA 5043 art: 10

Essai(s) complémentaire(s)

prd : 2.66 Mg/m³
WA₂₄: 0.45%
Impuretés prohibées : néant
S : 0.2600%
SA : 0.640%
Chlorures: 0.0087%
Boulettes d'argile : <1%

Date : 02/01/2017

Établi par le laboratoire central.

Responsable de la qualité:

Mme : N.Oularbi